

تهیه و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات کامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم میکروبی دندان

شبnum جهانی زاده^۱، اعظم مرجانی^{۲*}، فاطمه بزدیان^۳، میثم امیدی^۴

مقاله پژوهشی

مقدمه: از عمدۀ ترین دلایل پوسیدگی دندان، افزایش فعالیت میکروبی در حفره دهانی است. باکتری استرپتوکوکوس موتنس عامل اصلی ایجاد پوسیدگی است. هدف از مطالعه اخیر بارگذاری کارکامین طبیعی در فرمولاسیون بهینه نانوکامپوزیت کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت و بررسی اثر ضد باکتری آن بر کاهش تشکیل بیوفیلم در مدل دندانی است.

روش بررسی: پژوهش حاصل از نوع مطالعه تجربی می باشد. نانوکامپوزیت زیستی کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت بارگذاری شده با کارکامین با روش ترسیب و ژل سازی یونی تهیه شد و اثر ضدمیکروبی آن بررسی گردید. شاخص های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات ساختاری نانوکامپوزیت از منظر بازده درون گیری، پروفایل رهایش دارو، سایز نانوکامپوزیت، پتانسیل زتا، مورفولوژی سطح و طیف FTIR تعیین گردید.

نتایج: میانگین اندازه ذرات در نانوکامپوزیت بهینه شده برابر با $35/9$ نانومتر، پتانسیل زتا $۳۷/۲$ میلی ولت و میزان بارگذاری ۹۱% به دست آمد. بیشترین میزان رهایش دارو برای این نانوسامانه حدود ۸۰% به دست آمد که نشان دهنده کنترل رهایش دارو در حضور مونت موریلونیت در مقایسه با نانوکامپوزیت فاقد مونت موریلونیت می باشد. در بررسی های FTIR پیک جذبی مشخصه کارکامین، نشاسته، کیتوزان و مونت موریلونیت در نانوکامپوزیت مشاهده شد که نشان دهنده اختلاط مونت موریلونیت و کارکامین در نانوکامپوزیت می باشد. در نهایت، فعالیت ضدمیکروبی نانوکامپوزیت زیستی کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت در برابر استرپتوکوکوس موتنس بتوانست بررسی شد.

نتیجه گیری: نانوکامپوزیت حاوی کارکامین با برخورداری از ویژگی های مناسب فیزیکوشیمیایی، افزایش پایداری دارو و کنترل خوب رهایش، در ممانعت از تشکیل بیوفیلم در مدل دندان بسیار موثر است که دلیل آن بهبود در ثبات کارکامین کپسوله شده و افزایش حلالیت آبی آن می باشد.

واژه های کلیدی: استرپتوکوکوس موتنس، نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی، کارکامین، ژل سازی یونی، پوسیدگی دندان

ارجاع: جهانی زاده شبnum، مرجانی اعظم، بزدیان فاطمه، امیدی میثم. تهیه و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات کامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم میکروبی دندان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد؛ ۱۳۹۷؛ ۲۶(۹): ۱۹-۸۰۶.

۱- دانشجوی دکتری، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

۲- دانشیار، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

۳- استادیار، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

۴- استادیار، مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران، ایران

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۶۳۹۹۷۶۸۸، پست الکترونیکی: a-marjani@iau-arak.ac.ir، کد پستی: ۳۸۱۳۵۱/۵۶۷

مقدمه

عفونت‌های موتانس را می‌توان با داروهایی با اثر ضداتصال بین میزبان و عامل بیماری زا کنترل کرد (۹)، درمان برایه مواد طبیعی می‌تواند انتخابی طبیعی، مؤثر و سازگار در برابر درمان با استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، با خطر ایجاد باکتری‌های مقاوم به دارو، برای پیشگیری از بیماری‌های دندان باشد. ترکیبات شیمیایی گیاهی به علت ماهیت غیرسمی برای اهداف کنترل بیوفیلم بررسی می‌شوند. یکی از این ترکیبات کارکامین است. کارکامین یک ترکیب کریستالی زرد نارنجی و ماده فعال ادویه زردچوبه است و به عنوان ماده ضد التهاب، ضد میکروبی، ضد سرطان و آنتی اکسیدان استفاده می‌شود (۱۰). در پژوهش‌های دو سال اخیر نشان داده شده کارکامین از تشکیل بیوفیلم توسط موتانس جلوگیری می‌کند و بنابراین امیدهای تازه‌ای در استفاده از آن برای کنترل بار میکروبی حفره دهانی ایجاد شده است (۷). هم‌چنین اخیر گزارش شده که کارکامین در برایر بسیاری از گونه‌های باکتری مقاوم در برابر دارو فعال است (۱۱). در تحقیقی که توسط یان و همکاران انجام گرفت، بیوفیلم‌های موتانس با غلظت‌های مختلف کارکامین درمان شدند و اثر آنتی بیوفیلم کارکامین با کلرهگزیدین مقایسه شد و مشخص شد گروه تحت درمان با کلرهگزیدین نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. علاوه براین آنها بیان کردند، کارکامین باعث کاهش تولید پلی ساکارید خارج سلولی در کوتاه مدت می‌شود (۱۲).

کارکامین با مهار فعالیت آنزیم سورتازا در موتانس، مانع از اتصال باکتری به سطح دندان و در نتیجه کاهش تشکیل بیوفیلم می‌شود (۱۳). با این حال، کاربرد بالینی کارکامین به دلیل نقاط ضعف عمدۀ آن از قبیل بی ثباتی، حلالت کم، زیست دسترس پذیری ضعیف و متاپولیسم سریع به شدت محدود شده است (۱۰). کپسوله شدن کارکامین در نانوذرات یک روش مناسب و مفید برای غلبه بر محدودیت‌های آن است (۱۴). برای دارورسانی نانوذرات و نانوکامپوزیت‌های پلیمری پیشنهاد می‌شوند، زیرا بهترین نتیجه و کمترین سمیت را در

رایج ترین بیماری دندانی که نوع بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد پوسیدگی دندان است (۱). پوسیدگی در نتیجه رشد بیش از حد گروه خاصی از میکرووارگانیسم‌ها روی سطح دندان است که در پلاک دندانی و یا پلاک باکتریایی به وجود می‌آید (۲). اگر چه پاتوبیولوژی پوسیدگی دندان پیچیده است، در واقع یکی از علل مهم پوسیدگی که به طور گسترده به رسمیت شناخته شده، تشکیل پلاک بیوفیلم دندان است (۳ و ۴). از عمدۀ ترین دلایل پوسیدگی و در نهایت از دست دادن دندان‌ها افزایش فعالیت میکروبی در حفره دهانی و به تبع آن پایین آمدن pH دهان و خارج شدن کلسیم مینای دندان از حالت معدنی خود است (۵). استربیتوکوکوس موتانس باکتری گرم مثبت و تحمل کننده شرایط اسیدی است که عامل اصلی ایجاد کننده پوسیدگی در نظر گرفته می‌شود (۶). عوامل بیماری‌زایی اصلی موتانس در ارتباط با ایجاد پوسیدگی عبارت اند از چسبندگی، توانایی تولید اسید و تحمل شرایط اسیدی. چسبندگی به سطح دندان از طریق موتانس و تشکیل بیوفیلم، مرحله اول در توسعه پوسیدگی، و پیشگیری از این چسبندگی، یک راه حل معقول برای جلوگیری از پوسیدگی است. پروتئین‌های سطحی توانایی چسبندگی به مخاط دهان و سطح دندان را دارند (۶)، برخی پروتئین‌های سطحی از طریق آنزیم سورتازا آ به دیواره سلولی متصل شده اند (۷). بنابراین، تلاش‌های تحقیقاتی اخیر به کنترل پوسیدگی و راه حل‌های پیشگیرانه اختصاص داده شده است. یک گام عمدۀ برای رسیدن به این هدف توسعه سیستم‌های ضد میکروبی است که به راحتی در سرتاسر ساختار بیوفیلم پخش شوند (۸). نانوتکنولوژی به عنوان یک حوزه علمی در حال توسعه، با استفاده از سیستم‌های دارورسانی به عنوان حامل بیولوژیکی، به نظر می‌رسد شیوه‌ای مطلوب در درمان و کنترل بیماری‌های دهان و دندان باشد (۱). از آن جایی که توانایی اتصال و تشکیل بیوفیلم عامل بیماری‌زایی حیاتی برای موتانس است،

خاک رس مونت موریلوبنیت خواص جذب خوب به دلیل سطح خشن و متخلخل فراهم می کند (۲۰). این نانورس قیمت پایین داشته و آبدوست است، مونت موریلوبنیت پرکننده نانویی دوست دار طبیعت و محیط زیست می باشد. به عنوان تقویت کننده نشاسته از آن استفاده می شود (۲۱). استفاده از نانورس می تواند حمل دارو را برای کامپوزیت بهتر کند (۲۲). پژوهش های متعددی در زمینه به کارگیری نانوفناوری در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتناس و پلاک روی دندان ها و کنترل فعالیت میکروبی در حفره دهانی صورت گرفته است. عمدۀ این مطالعات بروی نانوذرات فلزی بوده و تعداد کمتری از آن ها از پلیمرهای طبیعی استفاده کرده اند هدف از مطالعه اخیر بارگذاری کارکامین طبیعی در فرمولاسیون بهینه نانوکامپوزیت کیتوزان-نشاسته-مونت موریلوبنیت و بررسی اثر ضد باکتری آن بر کاهش تشکیل بیوفیلم در مدل دندانی است.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، استرپتوکوکوس موتناس PTCC ۱۶۸۳ از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (IROST) خریداری شد. کیتوزان (low M_w)، نشاسته، کارکامین، مونت موریلوبنیت، تویین ۲۰، استیک اسید، اتانول ۹۶ درجه، اتانول مطلق، کلریدریک اسید، سدیم هیدروکسید و استیک اسید، کلیه مواد مصرفی در این تحقیق به صورت خالص و از شرکت مرک آلمان تهیه شده، کیتوزان و مونت موریلوبنیت از شرکت سیگما آلدريچ تهیه شده است. دندان های سالم از طریق دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران واقع در خیابان ۱۶ آذر تهیه شد و توسط دستگاه برش (۳ میلی متر) برش داده شد. جهت تعیین خصوصیات ساختاری و مورفولوژی نانوکامپوزیت، اندازه گیری متوسط سایزذرات و PDI از دستگاه های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز PerkinElmer (FT-IR) مدل ۱۰۰۳۰۶، ساخت شرکت

انکپسولاسیون داروها از خود نشان داده اند. سمیت پائین این نانو سامانه ها سهم عمدۀ در پیشرفت درمان های خلاقانه برای بیمارهای مرتبط با بیوفیلم ارائه شده است که این به دلیل اندازه قابل تنظیم، افزایش قابلیت تعلیق و توانایی تغییر سطح آن هاست که برهمکنش ها را با سامانه زیستی در سطح مولکولی افزایش می دهند. هنگامی که این سامانه ها با اشکال دارویی راچج مقایسه شدند، فواید متمایزی نشان دادند، از جمله: زمان اقامت طولانی دارو در محل مورد استفاده، تماس نزدیک فرمولاسیون با سطح زیستی و موضعی کردن در مکانی خاص که می تواند جذب داروها را افزایش دهد، هم چنین این سامانه ها کاهش اثر جانبی دارو و توانایی تحويل چندین دارو به یک مکان هدف را از خود نشان می دهند (۱۵).

در این مطالعه، از نانوذرات کیتوزان-نشاسته برای تهیه و توسعه نانوکامپوزیت زیستی همراه با نانورس مونت موریلوبنیت برای کپسوله شدن و رهایش بهتر کارکامین استفاده شده است کیتوزان به دلیل زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری، ثبات بهتر، سمیت کم، روش های آماده سازی ساده و ملایم و قابلیت ساختاری برای اصلاح مکانیکی و شیمیایی در ایجاد خواص و عملکرد نوین، ابزار ارزشمندی برای سامانه های رسانش دارو است (۱۶). نشاسته یک پلی ساکارید طبیعی ارزان، زیست سازگار، زیست تخریب پذیر، و غیرسمی است (۱۷). نانورس ها مواد منحصر به فردی هستند که به عنوان مواد افزودنی برای ساخت نانوکامپوزیت ها و بهبود قابل توجه خواص مواد پلیمری به کار می روند (۱۸). استفاده از نانورس ها به عنوان رهاکننده های دارویی مورد توجه قرار گرفته است. نانوکامپوزیت های خاک رس-پلیمر در فرمولاسیون نانوکامپوزیت جهت تحويل دارو نقش مهمی ایفا می کنند. به این دلیل که اثر قویتری در کنترل رهایش دارو در مقایسه با خاک رس به تنها یک پلیمر به تنها یک دارند و به علت فعالیت آنتی باکتری برای حفاظت دندان و لثه نیز مورد استفاده قرار می گیرند (۱۹).

۱/۱۰۰، قطره قطره به سوسپانسیون مونت موریلونیت اضافه شد و ۱۵ دقیقه هم زده شد. سپس نسبت های حجمی/حجمی مختلف (۱:۱-۱:۳-۱:۵) از محلول نانوذرات کیتوزان و نشاسته به آرامی تحت سونیکیت مدت ۵۰ دقیقه اضافه شد تا واکنش بین کیتوزان، نشاسته و کارکامین به منظور بارگذاری دارو در حین سنتز صورت گیرد. پس از گذشت این زمان، سوسپانسیون نانوذرات به منظور ترسیب ذرات درشت تر در فالکون های ۱۵ml ریخته و در ۱۰۰۰ rpm مدت ۲ دقیقه سانتریفیوژ شد، محلول رسوب دور ریخته شد و محلول روئی نگه داشته شد. محلول روئی در میکروتیوب های ۲ml ریخته شد و ۱۵ دقیقه در ۱۵۰۰۰ rpm سانتریفیوژ گردید. این بار محلول روئی دور ریخته شد و رسوب با ۱ ml اتانول مطلق به منظور حذف کارکامین آزاد شد و رسوب داده شد و اتانول سریعاً خارج گردید و رسوب شستشو داده شد و اتانول سریعاً باقی مانده (نانوکامپوزیت بارگذاری شده) به منظور اندازه گیری میزان بارگذاری نانوذرات به روش انجامدی خشک گردید.

تعیین مقدار دارو در نانوکامپوزیت و تعیین ظرفیت بارگذاری

جهت تعیین مقدار داروی بارگذاری شده، بعد از خشک کردن انجامدی، ۱۰ mg نانوکامپوزیت حاوی کارکامین در میکروتیوب ۲ml ریخته شد، سپس ۱/۵ml اتانول مطلق به آن افزوده و ۱۵ دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار داده شد. میکروتیوب در ۱۴۰۰ rpm مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. محلول روئی از میکروتیوب به حجم نهایی ۲ml رسید و توسط طیف سنجی نوری در ۴۱۹ nm غلظت کارکامین تعیین گردید. برای تعیین مقدار دارو و ظرفیت بارگذاری، از روابط زیر استفاده شد (۲۴).

خصوصیات نانوکامپوزیت

Spectrum، میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل ۳۲۰۰، اسپکتروفوتومتر مدل PG Instrument KYKY_EM تفرق نور دینامیک (DLS) و زتا پتانسیل مدل Nano zetasizer، دستگاه انکوباتور ساخت شرکت Malvern Instrument، دستگاه سانتریفیوژ Binder و شیکرانکوباتور مدل IKA و دستگاه سانتریفیوژ مدل Sigma استفاده شد.

تهیه نانوذرات نشاسته و کیتوزان

محلول نانوذرات نشاسته و کیتوزان با روش ترسیب و ژله ای شدن ساخته شد. ابتدا غلظت های مختلف نشاسته و کیتوزان محلول در آب دیونیزه (۰/۵، ۰/۷۵، ۰/۲۵) و ۱ درصد وزنی) و هم چنین غلظت های مختلف کارکامین (۰/۴-۰/۴ mg/ml) و حجم هایی از تؤین (۰/۵-۳ ml/ml) به عنوان متغیر در نظر گرفته شد و با انجام آزمایش های متعددی هر کدام بهینه گردید. در حالت بهینه محلول نشاسته با حل ۵۰ mg پودر نشاسته و ۱۰ ml تؤین ۲۰ به عنوان عامل امولسیون کننده (در ۱۰ آب مقطراً) تحت همزن مغناطیسی با سرعت ۵۰۰ rpm ۵۰ در C تهیه شد، هم چنین از بین غلظت های یادشده، غلظت ۰/۵٪ کیتوزان به منظور سنتز انتخاب گردید. محلول بهینه کیتوزان با حل ۵۰ mg پودر کیتوزان در ۱۰ ml محلول اسید استیک ۵٪ درصد حجمی/حجمی تهیه شد، محلول یک ساعت به منظور حل شدن کامل کیتوزان روی همزن مغناطیسی با ۷۰۰ rpm تنظیم شد. محلول کیتوزان توسط محلول NaOH ۱ مولار تا ۵ pH تنظیم شد. جهت پراکندگی یکنواخت محلول، ۱۰ ml تؤین ۲۰ اضافه شد. مونت موریلونیت با غلظت های (۰/۰۵-۰/۰۲۵) ۱، ۳ و ۵ درصد وزنی/حجمی در ۱۰ ml آب مدت ۱۲ ساعت متورم شد. سپس این سوسپانسیون توسط همزن مکانیکی مدت ۳۰ ساعت به شدت همزده و مدت ۳۰ دقیقه تحت سوپریلیکت قرار گرفت (۳-۱۲ هفتاد کارکامین آزاد - وزن کل کارکامین ۰/۰۵-۰/۰۲۵ نانوکامپوزیت کیتوزان نشاسته مونت موریلونیت وزن کل کارکامین بارگذاری شده با کارکامین (%) بارگذاری ظرفیت کارکامین آزاد - وزن کل کارکامین ۰/۰۵-۰/۰۲۵ محلول بهینه کارکامین در اتانول مطلق (غلظت- وزن نانوکامپوزیت) ۱/۵۰ (نسبت های پلیمر/کارکامین ۱/۱۰، ۱/۱۵، ۱/۲۰)

چندین کلنی از رشد یک شبانه روزی باکتری موتناس روی پلیت آگار حاوی خون در ۱۵ ml از محیط BHI براث انتقال داده شد و یک شبانه روز در شیکر انکوباتور با دمای ۳۷°C و rpm ۱۵۰ کشت داده شد (محیط تلقیح اولیه). جذب نوری محلول توسط دستگاه طیف سنجی نوری اندازه گیری گردید. هنگامی که جذب نوری در طول موج ۶۰۰ نانومتر نزدیک به یک شد، محلول آماده تلقیح به محیط کشت ثانویه می‌باشد. از این کشت شبانه ۱ml ۵۰۰ به ۲۰ml از محیط BHI تازه اضافه شد و این محیط بار دیگر به شیکر انکوباتور منتقل گردید و سلول‌ها تا اواسط فاز لگاریتمی.. OD_{۴۵/۰} رشد یافته‌اند. هم‌چنین منحنی رشد موتناس در محیط BHI براث مدت ۱۰ ساعت در ۶۰۰ نانومتر به دست آمد (۲۶).

تعیین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) نانوذرات

پلی ساکاریدی بارگذاری شده با کارکامین بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتناس جهت تعیین حداقل غلظت مهارکننده نانوکامپوزیت بارگذاری شده با کارکامین بر روی باکتری موتناس، از روش ریز رقیق سازی در میکروپلیت استفاده شد. کشت یک شبانه روزی rpm ۳۷°C در محیط کشت BHI در دمای ۳۷°C و ۱۸ ساعته باکتری در محیط کشت BHI در دمای ۳۷°C و ۱۵۰ تهیه شد. پس از گذشت این زمان در زیر هود زیستی جذب نوری،.. OD_{۰/۱} ماده تلقیح توسط BHI تازه روی ۰/۱ تنظیم گردید. برای تعیین حداقل غلظت مهارکننده نانوکامپوزیت از پلیت ۹۶ چاهکی استفاده شد، ابتدا در هر چاهک ۱ml ۱۰۰ از ماده تلقیح و حجم‌های ۱ml، ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸ از محلول نانوکامپوزیت (1mg/ml) اضافه شد، هم‌چنین برای کارکامین حل شده در اتانول و نانوکامپوزیت بدون کارکامین این مراحل در همان پلیت انجام شد. سپس پلیت ۹۶ چاهکی مدت ۲۴ ساعت در ۳۷°C انکوبه شد. جذب نوری توسط دستگاه الایزریدر در طول موج ۶۰۰ نانومتر ثبت گردید. MIC_{۱۰۰} نانوکامپوزیت [Curcumin] gel با کمترین غلظت نانوذرات [Curcumib]load که منجر به.. OD_{۰/۵} شود (۲۷).

تعامل بالقوه بین ترکیبات در سیستم نانوکامپوزیتی توسط طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز در دمای اتاق انجام گرفت. طیف FT-IR از کیتوزان، نشاسته، مونت موریلوئیت، کارکامین و نانوکامپوزیت کیتوزان- نشاسته- مونت موریلوئیت بر روی نمونه‌های لیوفیلیزه با استفاده از دستگاه طیف سنج KBr ثبت شد. یک میلی گرم از هر نمونه در یک هاون همراه با KBr پودر شد و با ضخامت ۰/۱ سانتی متر روی صفحه قرار گرفت. طیف در محدوده ۴۰۰-۴۵۰۰ Cm^{-۱} مشاهده شد. ویژگی‌های مورفوولوژی سطح نانوکامپوزیت فریزدرای شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. توزیع اندازه و پتانسیل زتا ذرات نانوکامپوزیت توسط زتا سایزرت تعیین شد. اندازه گیری DLS در یک زاویه پراکنده ۹۰° بعد از سونیکیت محلول انجام شد.

اندازه گیری میزان رهایش دارو

اندازه گیری رهایش کارکامین از نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی در دو بافر فسفات با دو pH مختلف (H_{۴/۴} و H_{۰/۵}) به روش کیسه دیالیز در حمام آب ۳۷°C انجام شد (۲۵). ابتدا کیسه دیالیزها فرآوری شدند. به ۱mg ۱ پودر نانوکامپوزیت بارگذاری شده با کارکامین که به صورت لیوفیلیزه تهیه شده بود، ۵ml بافر فسفات اضافه شد، سپس این محلول به یک کیسه دیالیز (۱۲KDa) منتقل شد و در ۵۰ ml از بافر فسفات (H_{۰/۵} و H_{۴/۴}) حاوی اتانول (۲۰٪ V/V) به صورت معلق قرار گرفت. بررسی رهایش دارو در ۱۱ دوره با فواصل زمانی ۰، ۲، ۴، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۹۶ ساعت صورت گرفت. در این فواصل زمانی ۱/۵ ml از نمونه‌ها نمونه برداری شده و با حجم معادل از محیط بافر PBS تازه جایگزین شد. مقدار کارکامین آزاد در بافر توسط طیف سنجی نوری در طول موج ۴۱۹nm تعیین گردید. مقدار رهایش کارکامین از رابطه زیر به دست می‌آید:

شرایط کشت باکتری در محیط مایع

استیک ۷/۷% به هر شیشه پنی سیلین اضافه شد و پس از ۱۵ دقیقه جذب نوری در ۵۵۰ نانومتر قرائت گردید (۲۸و۲۹). اثر بازدارندگی باکتری از رابطه زیر محاسبه می شود:

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تایید شده است (نامه اخلاق صادر شده است)

نتایج

طیف سنجی مادون قرمز(FTIR)

از طیف سنجی مادون قرمز برای بررسی تعامل بین مونت-موریلونیت، کارکامین و پلی ساکارید (شکل ۱) استفاده شد. در طیف FTIR نشاسته، پیک جذبی در محدوده 3440Cm^{-1} - 3000Cm^{-1} و در نقطه 2900Cm^{-1} که به ترتیب به ارتعاشات کششی گروه $\text{O}-\text{H}$ و ارتعاش لرزشی $\text{C}-\text{H}$ نسبت داده شده است. پیک جذبی در نقطه 1415Cm^{-1} مربوط به ارتعاش CH_2 است (۱۸). در طیف کیتوزان، پیک جذبی گستردگی در محدوده 3500Cm^{-1} - 3200Cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی نامتقارن NH_2 و پیوند OH -هیدروژنی OH^- و پیک 2950Cm^{-1} با ارتعاش کششی Cm^{-1} مطابقت دارد (۲۴). آمید ۱ و آمید ۲ در 1640Cm^{-1} و 1560Cm^{-1} ظاهر شدند، که به ارتعاش کششی گروه کربوکسیل (آمید ۱) و ارتعاش خمثی NH (آمید ۲) نسبت داده شده است (۱۸). در طیف FTIR مونت موریلونیت، پیک جذبی در 3630Cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی OH و پیک گستردگی در محدوده 1120Cm^{-1} - 580Cm^{-1} به ارتعاشات کششی $\text{Si}-\text{O}$ نسبت داده شده است (۳۰). در طیف FTIR کارکامین یک باند جذبی در 3520Cm^{-1} به ارتعاش کششی گروه $\text{O}-\text{H}$ فنلی نسبت داده شده است. علاوه براین، نوارهای جذب تیز در 1502Cm^{-1} مربوط به ارتعاشات کششی حلقه بنزن، 1505Cm^{-1} ارتعاشات $\text{C}-\text{C}$ و $\text{C}-\text{O}$ ، 1435Cm^{-1} ارتعاش خمثی الفین و 1285Cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی $\text{C}-\text{O}$ آروماتیک مشاهده شد (۳۰). همان طور که در شکل ۱ مشخص است،


تعیین اثر بازدارندگی نانوکامپوزیت روی تولید بیوفیلم باکتری استریپتوکوکوس موتناس در pH های مختلف (pH ۵ و pH ۷)

جدب نوری نمونه در 550nm **۴۰٪** افزایش اثر بازدارندگی نانوکامپوزیت تقریباً 550nm جدب نوری شاهد در $(\%)$ افلیکلیوفیگلیم باکتری موتناس در pH های مختلف (pH ۵ و pH ۷) کشت یک شبانه روزی (۱۸ ساعته) باکتری موتناس در محیط غنی شده با 1% وزنی / حجمی سوکروز در دمای 37°C و دور 150 rpm تهیه شد. پس از گذشت این زمان زیر هود زیستی جدب نوری OD_{600} ماده تلقیح توسط BHI تازه روی 1% تنظیم شد. سپس 1ml از ماده تلقیح و یک قطعه از مینای دندان به هر شیشه پنی سیلین منتقل شد و در 37°C و سرعت 150 rpm مدت 24 ساعت انکوبه گردید. (بلانک حاوی BHI به جای ماده تلقیح است)، 1 ml نانوکامپوزیت + 1 ml کارکامین خالص + 1 ml بلانک + 1 ml کنترل $\times 3$ تکرار = 12 شیشه پنی سیلین) تهیه گردید. پس از گذشت 24 ساعت، محیط کشت استفاده شده حذف گردید و شیشه پنی سیلین و قطعه مینای دندان 3 بار با پیپت کردن $1/5\text{ ml}$ از سرم فیزیولوژی سترون شسته شد. سپس 1 ml از محلول نانو ذره (1 mg/ml) در حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) در محلول بافر فسفات (pH ۵ و pH ۷) به شیشه پنی سیلین های مربوطه منتقل شد و مدت 30 دقیقه در 37°C انکوبه گردید.

مرحله بعد محلول نانوکامپوزیت حذف شد و شیشه پنی سیلین و مینای دندان 3 بار با پیپت کردن $1/5\text{ ml}$ سرم فیزیولوژی سترون شستشو داده شد. به منظور فیکس کردن بیوفیلم، 1 ml اتانول به هر شیشه پنی سیلین اضافه شد. پس از 15 دقیقه اتانول حذف و شیشه پنی سیلین ها در معرض هوا خشک شدند. پس از خشک شدن مینای دندان، 1 ml کریستال ویوله 1% به هر شیشه اضافه شد. پس از 5 دقیقه کریستال ویوله حذف گردید و شیشه و مینای دندان 5 بار با پیپت کردن 1 ml سرم فیزیولوژی سترون شستشو داده شد. سپس شیشه پنی سیلین ها رها شده تا خشک گردد. در آخر 1 ml اسید

نشاسته، مونت موریلونیت و کارکامین را به خوبی نشان می دهد.

شدت پیک کششی O-H در نانوکامپوزیت حاوی کارکامین کاهش یافته و به عدد موجی پایین تر نسبت به کارکامین، کیتوزان و مونت موریلونیت انتقال یافته، که تعامل بین کیتوزان،

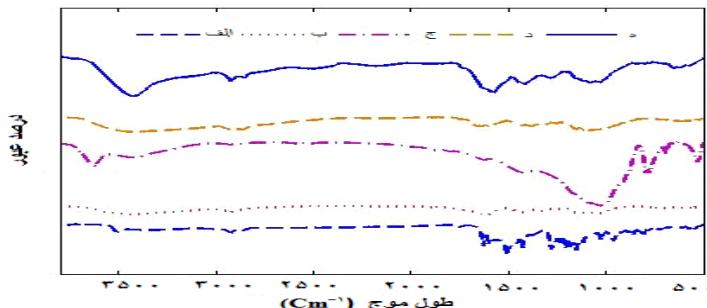


شکل ۱: طیف مادون قرمز (الف) کارکامین، (ب) نشاسته (ج) مونت موریلونیت، (د) کیتوزان و (ه) نانوکامپوزیت

پتانسیل زتا شاخصی از پایداری محلول های نانوذره می باشد.


بار الکتریکی بیشتر بر روی سطح نانوذرات به دلیل نیروهای دافعه قوی بین ذرات از تجمع آنها ممانعت می کند. به عنوان یک قاعده کلی مقادیر پتانسیل زتا بالاتر از 30 mV پایداری خوبی را فراهم می کند و بالاتر از 60 mV پایداری بسیار خوبی را سبب می شوند. مقادیر حدود 20 mV و کمتر، پایداری لازم را فراهم می کنند، ولی مقادیری که در محدوده -5 mV تا $+5\text{ mV}$ قرار می گیرند، باعث تجمع سریع نانوذرات می شوند (۳۲). در تحقیق حاضر، نانوکامپوزیت شامل کیتوزان با پتانسیل زتا برابر $+21\text{ mV}$ ، کارکامین با پتانسیل زتا $+12/3\text{ mV}$ و نشاسته با پتانسیل زتا صفرمی باشد (اجزاء دارای بار مثبت). نانوکامپوزیت بارگذاری شده به دلیل پایداری لازم دارای پتانسیل زتا مثبت است و به دلیل استفاده از تویین 20 nm در سنتر، پایداری فضایی آن به میزان بیشتری حفظ می گردد.

مورفولوژی نانوکامپوزیت


شکل ۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوکامپوزیت کیتوزان- نشاسته- مونت موریلونیت بارگذاری شده با کارکامین را نشان می دهد. با توجه به تصاویر SEM، نانوکامپوزیت حاوی کارکامین، کروی شکل بوده و دارای ساختار متراکم جامد است. سطح نانوکامپوزیت همگن به نظر می رسد، که نشان دهنده سازگاری خوب بین کیتوزان، نشاسته، مونت موریلونیت و کارکامین است. قطرمتوسط نانوکامپوزیت در محدوده $23-35/9\text{ nm}$ بود. اندازه ذرات نانوکامپوزیت با استفاده از DLS تعیین شد. مطابق شکل ۳، میانگین اندازه ذرات $227/4\text{ nm}$ به دست آمد. ثبات ذرات نانوکامپوزیت را می توان با مقادیر پتانسیل زتا آنها تایید کرد. پتانسیل زتا نانوذرات بین $-39/2\text{ mV}$ تا $+26\text{ mV}$ نشان داده شده (شکل ۴)، که ثبات خوب نانوکامپوزیت را تایید می کند.

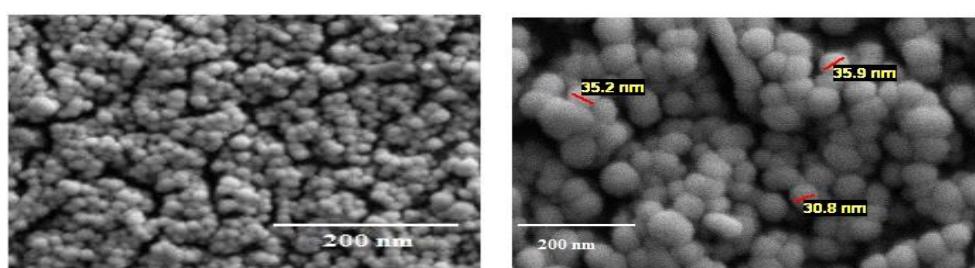

شکل ۲: تصویر SEM با مورفولوژی کروی شکل و دارای ساختار متراکم جامد از نانوکامپوزیت کیتوزان- نشاسته- مونت موریلونیت بارگذاری شده

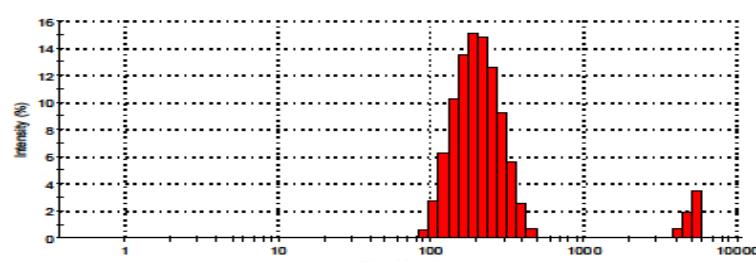


شکل ۳: نمودار DLS جهت تعیین اندازه ذرات نانوکامپوزیت کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت بارگذاری شده توسط دستگاه زتسایزر

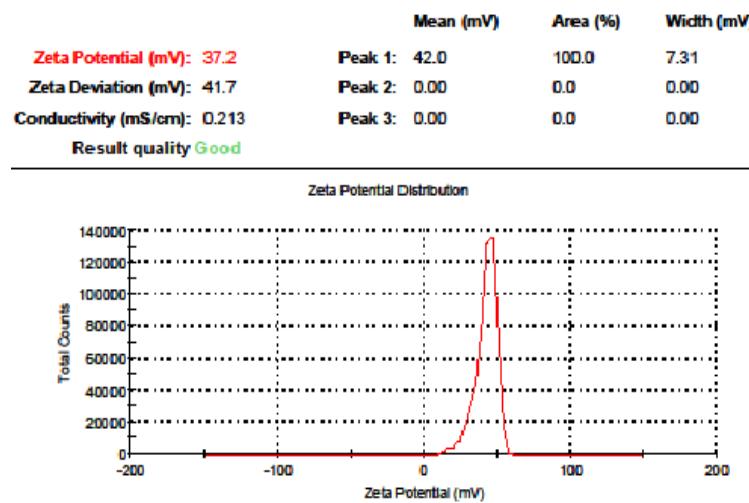

شکل ۴: پتانسیل زتا به دست آمده از نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت بارگذاری شده با کارکامین

نانوکامپوزیت در $7/4$ pH رها شد. در $7/4$ pH رهایش تدریجی از کارکامین مشاهده شد، در حالی که در $4/5$ pH میزان رهایش کارکامین نسبت به $7/4$ pH بالاتر شد. بعد از ۲۴ ساعت، ۸۰٪ از کارکامین از نانوکامپوزیت رها شده است. این نتیجه حساسیت رفتار نانوکامپوزیت نسبت به pH را نشان می‌دهد.


سرعت رهایش کارکامین از نانوکامپوزیت به روش دیالیز در دو بافر مختلف $7/4$ pH و $4/5$ pH در 37°C طی یک دوره ۹۶ ساعت مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۴). همان طور که در نمودار مشخص است، بعد از ۲۴ ساعت، ۴۳٪ از کارکامین از

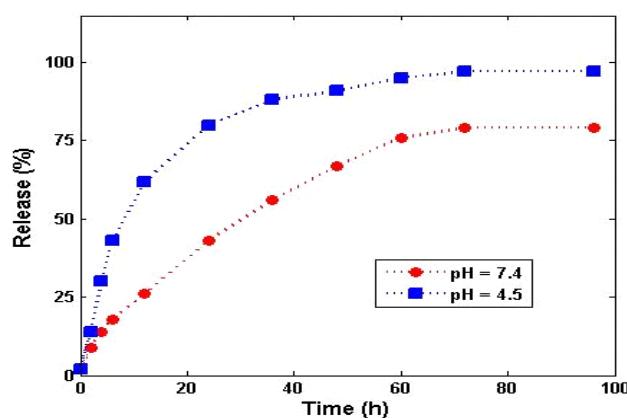شکل ۵: نمودار رهایش کارکامین از نانوکامپوزیت در دو بافر مختلف ($7/4$ و $4/5$ pH) در $4/5$ pH میزان رهایش نسبت به $7/4$ pH بالاتر است

پلی ساکاریدی حاوی کارکامین بود. برای محاسبه MIC از فرمول زیر استفاده شد:

حجم کل محیط/غلظت نانوکامپوزیت \times وزن نانوکامپوزیت = MIC
 در گزارش تحقیقی یان و همکاران، حداقل غلظت بازدارنده مهاری کارکامین بر روی بیوفیلم موتانس $M_{\mu M}^{500}$ بود. آنها بیان کردند کارکامین متabolیسم بیوفیلم را از ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت کاهش می‌دهد. همچنین کارکامین مقدار کمی از باکتری‌های زنده و کل باکتری‌ها را در کوتاه مدت (۵ دقیقه) و دراز مدت مهار می‌کند (۱۲).

بررسی خاصیت ضد میکروبی با تعیین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی بارگذاری شده با کارکامین بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس به عنوان کمترین غلظتی است که نانوذرات بارگذاری MIC شده با کارکامین قادرند به طور کامل رشد باکتری مورد آزمایش را مهار کنند. نتایج حاصل از بررسی حداقل غلظت بازدارنده نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین و کارکامین خالص در برابر باکتری بیماری زایی مولد پوسیدگی دندان، به ترتیب برابر باکتری بیماری زایی مولد پوسیدگی دندان، به دست آمد. مشخص گردید MIC کارکامین خالص بیشتر از MIC نانوکامپوزیت

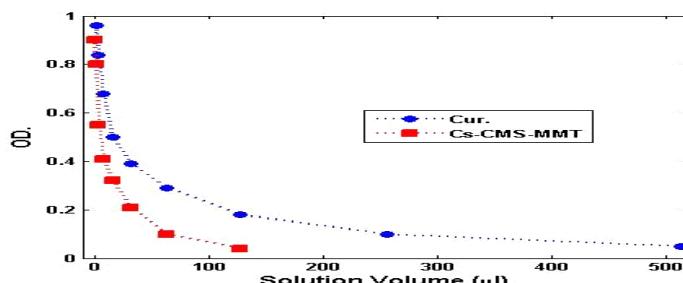

شکل ۶: نمودار OD کارکامین خالص و کارکامین بازدارنده شده در نانوکامپوزیت کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت-MIC نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین است

نانوذره (در حداقل غلظت بازدارنده) و محلولی از کارکامین خالص در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید که در هر دو pH ۵ و ۷ اثر بازدارنده نانوکامپوزیت بازداری شده نسبت به کارکامین خالص بیشتر بود. میزان جذب نانوکامپوزیت و جذب کنترل در طول موج ۵۵۰ نانومتر به روش زیر محاسبه می‌گردد:

$$\text{جذب شاهد در } 550 \text{ نانومتر} - \text{جذب نمونه در } 550 \text{ نانومتر} = \text{OD}_{550}$$

$$\text{جذب شاهد در } 550 \text{ نانومتر} - \text{جذب کنترل در } 550 \text{ نانومتر} = \text{OD}_{550}$$

جدول ۱: بازدارنده نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی بارگذاری شده با کارکامین و کارکامین خالص در pH های مختلف (۵ و ۷)

نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی بارگذاری شده با کارکامین	کارکامین خالص	آزمایش
pH ۵	٪ ۶۷	٪ ۹۵/۵
pH ۷	٪ ۶۰	٪ ۹۳/۷

تعیین میزان بازدارنده نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین روی تولید بیوفیلم باکتری استرپتوکوکوس موتانس در pH های مختلف (۵ و pH ۷) نتایج حاصل از اثر بازدارنده نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی بارگذاری شده و کارکامین خالص روی میزان تولید بیوفیلم باکتری موتانس بر روی مدل دندان در جدول ۱ نشان داده شده است. آزمایش ها در سه تکرار انجام شد و جذب ها در طول موج ۵۵۰ نانومتر قرائت گردید. به ازای هر pH، یک محلول شاهد (بدون باکتری)، یک محلول کنترل (بدون نانوذره)، یک محلول

کمتر از اندازه ذرات کارکامین خالص حل شده در اثانول به دست آمد، همین امر باعث نفوذ مؤثرer و جذب بالاتر کارکامین توسط سلول یا باکتری و در نتیجه رشد MIC کمتر است (۳۴). اثر ضد میکروبی بالاتر کامپوزیت نیز می تواند به دلیل حضور کیتوزان در ترکیب باشد. مکانیزم های مختلف از تعامل با باکتری برای کیتوزان ارائه شده است. یک مکانیسم احتمالی می تواند تعامل بین مولکول کیتوزان دارای بار مثبت در نانوکامپوزیت و بار منفی غشاء سلول باکتری باشد (۳۵). دلیل اساسی برای خاصیت بازدارندگی قوبترکارکامین بارگذاری شده در نانوکامپوزیت پلی ساکاریدی حل شده در بافر فسفات با pH ۵ و ۷ نسبت به کارکامین در اثانول مربوط به اندازه ذره است.

نکته مهم این است که زمانی که کارکامین به شکل نانوذره درمی آید، اندازه آن به حدود ۲-۴۰ nm کاهش می یابد، که خیلی کمتر از اندازه ذرات کارکامین حل شده در آب یا اثانول است (۵۰۰-۸۰۰ nm)؛ در نتیجه باعث نفوذ بهتر و جذب بالاتر آن توسط سلول ها می شود و متعاقباً شکستن دیواره پیتیدوگلیکان و مرگ سلول باکتریایی را در پی خواهد داشت (۷)، از طرفی در این بررسی مشخص شد اثر ضد باکتریایی نانوکامپوزیت کیتوزان-نشاسته-مونت موریلونیت در pH ۵pH پائین یا ۷pH بیشتر از ۷pH بود. به نظر می رسد به دلیل خنثی بودن گروه های آمین آزاد روی سطح نانوکامپوزیت در pH ۷pH نسبت به گروه های آمین دارای بار مثبت در pH ۵، میانکش بین مولکول های با بار مثبت نانوکامپوزیت و غشاها سلولی میکروبی با بار منفی در pH ۵ بیشتر بوده که منجر به تراوش ترکیبات پروتئین دار و سایر ترکیبات داخل سلولی باکتری می گردد و در نهایت منجر به مرگ سلول باکتری می شود (۷).

نتیجه گیری

یافته ها و نتایج حاصل از کشت باکتری در مدل دندانی نشان داد که نانوکامپوزیت حاوی کارکامین در ممانعت از تشکیل بیوفیلم بسیار موثر است.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل پایان نامه سرکار خانم شبنم جهانی زاده دانشجوی دکتری تخصصی شیمی کاربردی می باشد که در

بحث

در مطالعه حاضر، نانوکامپوزیت کیتوزان- نشاسته- مونت- موریلونیت بارگذاری شده با کارکامین با میانگین اندازه ذرات ۲۳-۳۵-۹nm و مورفولوژی کروی با استفاده از روش انعقاد یونی به صورت بهینه تهیه شد و فعالیت ضد باکتری آن در برابر استرپتوكوکوس موتانس مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه مشابه که توسط تائبی و نصرتی در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت، مشخص شد مرزه خوزستانی قابلیت ضد باکتریایی بالایی در برابر فرم منفرد استرپتوكوکوس موتانس داشته و گاماترپین، کارواکرول و فامسن ترکیبات موثر این گیاه در ظهور قابلیت مهار تشکیل بیوفیلم باکتری مذکور می باشدند (۳۳).

در تحقیق حاضر طبق نتایج به دست آمده، در طیف مادون قرمز پیک جذبی مشخصه کارکامین، نشاسته، کیتوزان و مونت موریلونیت در نانوکامپوزیت حاوی کارکامین مشاهده شد که نشان دهنده اختلاط مونت موریلونیت و کارکامین در نانوکامپوزیت می باشد. شدت پیک کششی O-H در نانوکامپوزیت حاوی کارکامین کاهش یافته و به عدد موجی پایین تر نسبت به کارکامین، کیتوزان و مونت موریلونیت انتقال یافته، که تعامل بین کیتوزان، نشاسته، مونت موریلونیت و کارکامین را به خوبی نشان می دهد. در بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت تفاوت بین اندازه ذرات به دست آمده از طریق SEM و DLS ممکن است به این دلیل باشد که DLS شعاع هیدرودینامیکی در محلول سوسپانسیون را اندازه می گیرد که در حالت تعليقی ذرات به هم متصل شده اند و سایز بزرگتر است، اما SEM اندازه قطر ذرات در حالت خشک را نشان می دهد که سایز نانوذرات کمتر است. درصد رهایش دارو در ۴/۵pH بعد از ۲۴ ساعت حدود ۸۰٪ رسید که نشان دهنده کنترل رهایش دارو در حضور مونت موریلونیت در مقایسه با نانوکامپوزیت فاقد مونت موریلونیت می باشد.

نتایج نشان داد فعالیت ضد میکروبی کارکامین کپسوله شده در نانوکامپوزیت افزایش می یابد که دلیل آن بهبود در ثبات کارکامین کپسوله شده و افزایش حلایت آبی آن می باشد. اندازه کارکامین کپسوله شده در نانوکامپوزیت، بسیار

پژوهش تامین شده است.
تعارض در منافع: هیچ گونه تعارض در منافع
میان نویسنده‌گان وجود ندارد

آزمایشگاه دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران انجام شده است. جای دارد از استادی محترم سرکار خانم دکتر فاطمه بزدیان و خانم دکتر اعظم مرجانی که در این پژوهش ما را یاری کرده اند تشکر گردد. تمامی منابع مالی توسط محققین

References:

- 1- Ficai D, Sandulescu M, Ficai A, Andronescu E, Yetmez M, Agrali OB, Elemek E. *Drug Delivery Systems for Dental Applications*. Current Org Chem 2017; 21(1): 64-73.
- 2- Kolenbrander PE1, Palmer RJ Jr, Periasamy S, Jakubovics NS. *Oral multispecies biofilm development and the key role of cell-cell distance*. Nat Rev Micro 2010; 8(7): 471-80.
- 3- Pitts NB, Zero DT, Marsh PD, Ekstrand K, Weintraub J, Ramos-Gomez F, et al. *Dental caries, Nature Reviews Disease Primers* 2017; 3.
- 4- Pereira DFA, Seneviratne CJ, Koga-Ito CY, Samaranayake LP. *Is the oral fungal pathogen Candida albicans a cariogen?* Oral Dis 2018; 24(4): 518-26.
- 5- Biswas S, and Biswas I. *Role of HtrA in surface protein expression and biofilm formation by Streptococcus mutans*. Infect Immun 2005; 73(10): 6923-34.
- 6- Murata RM, Branco-de-Almeida LS, Franco EM, Yatsuda R, dos Santos MH, de Alencar SM, et al. *Inhibition of Streptococcus mutans biofilm accumulation and development of dental caries in vivo by epiclusiyanone and fluoride*. Biofouling 2010; 26(7): 865-72.
- 7- Hu P, Huang Pi, Chen MW. *Curcumin reduces Streptococcus mutans biofilm formation by inhibiting sortase A activity*. Arch Oral Biol 2013; 58: 1343-48.
- 8- Chavez de Paz LE, Resin A, Howard KA, Sutherland DS, Wejse PL. *Antimicrobial Effect of Chitosan Nanoparticles on Streptococcus mutans Biofilms*. Appl Environ Microbiol 2011; 77(11): 3892-95.
- 9- Hannig M1, Hannig C. *Nanomaterials in preventive dentistry*. Nat Nanotechnol 2010; 5(8): 565-9.
- 10- Krausz AE, Adler BL, Cabral V, Navati M, Doerner J, Charafeddine R, et al. *Curcumin-encapsulated nanoparticles as innovative antimicrobial and wound healing agent*. J Nanomedicine 2015; 11(1): 195-206.
- 11- Teow SY, Liew K, Khoo ASB, Peh SC. *Antibacterial Action of Curcumin against Staphylococcus aureus: A Brief Review*. J Tropical Med 2016; 1-10.
- 12- Bingchun Li, Xinlong Li, Huancai Lin, Yan Zhou. *Curcumin as a Promising Antibacterial Agent: Effects on Metabolism and Biofilm Formation in S. mutans*, BioMed Research International 2018, 1-11.

- 13- Park BS, Kim JG, Kim MR, Lee SE, et al. *Curcuma longa L. constituents inhibit sortase A and Staphylococcus aureus cell adhesion to fibronectin.* J Agric Food Chem 2005; 53(23): 9005-9.
- 14- Song J, Choi B, Jin EJ, Yoon Y, Choi KH. *Curcumin suppresses Streptococcus mutans adherence to human tooth surfaces and extracellular matrix proteins.* Eur J Clinic Microbio Infect 2012; Dis. 31(7):1347-52.
- 15- Mazzarino L, Travelet Ch, Ortega-Murillo S, Otsuka I, Pignot-Paintrand I. *Elaboration of chitosan-coated nanoparticles loaded with curcumin for mucoadhesive applications.* J Coll Interf Sci 2012; 370: 58-66.
- 16- Flora G, Gupta D, Tiwari A. *Nanocurcumin: a promising therapeutic advancement over native curcumin.* J Critic Rev Therapeu Drug Carrier Sys 2013; 30(4): 331-68.
- 17- Le MP, Pham VP, Dang TML, La TH, Le T, Le QH. *Preparation of curcumin-loaded pluronic F127/chitosan nanoparticles for cancer therapy.* Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol 2013; 4: 1-4.
- 18- Wilpiszewska K, Antosik AK, Spychar T. *Novel hydrophilic carboxymethyl starch/montmorillonite nanocomposite films.* Carbohydrat Poly 2015; 128: 82-9.
- 19- Hutchinson JM. *The application of thermal analysis to the study of epoxy-clay nanocomposites.* J Therm Anal Calorim 2016; 125(2): 617-28.
- 20- Marwa Fathy Abdelfattah A. *Use of alginate/montmorillonite nanocomposites as a drug delivery system for curcumin.* Thesis, American Uni Cairo 2015; 1-93
- 21- Dos Santosa BR, Britti Bacalhaub F, Santos Pereira Td, Fonseca Souzab C, Faez R. *Chitosan-Montmorillonite microspheres: A sustainable fertilizer delivery system.* Carbohydrat Polym 2015; 127: 340-6.
- 22- Müller CMO, Laurindo JB, Yamashita F. *Composites of thermoplastic starch and nano clays produced by extrusion and thermo pressing.* Carbohydrat Poly 2012; 89(2): 504-10.
- 23- Saikia Ch, Hussain A, Ramteke A, Sharma HK, Maji TK. *Carboxymethyl starch-chitosan-coated iron oxide magnetic nanoparticles for controlled delivery of isoniazid.* J Microencapsul 2015; 32(1): 29-39.
- 24- Anitha A, Maya S, Deepa N, Chennazhi KP, Nair SV, Tamura H. *Efficient water soluble O-carboxymethyl chitosan nanocarrier for the delivery of curcumin to cancer cells.* Carbohydrat. Poly 2011; 83(2): 452-61.
- 25- Shah BR, Li Y, Jin W, An Y, He L, Li Zh, et al. *Preparation and optimization of Pickering emulsion stabilized by chitosan-tripolyphosphate nanoparticles for curcumin entrapment.* Food Hydrocol 2016; 52: 369-77.
- 26- Johanna J, Leena N, Lea-Ann K, Calum J, Andrew S, Tim J. *Identification of a Secreted Cholesterol-Dependent Cytolysin (Mitilysin) from Streptococcus mitis.* J Bacteriol 2007; 189(2): 627-32.

- 27- Telma B, Louis G, Denise P, Daniel G. *Subinhibitory Concentrations of Triclosan Promote Streptococcus mutans Biofilm Formation and Adherence to Oral Epithelial Cells.* PLoS ONE 2014; 9: 1-6.
- 28- Stepanovic S, Vukovic D, Dakic I, Savic B, Svabić-Vlahovic M. *A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm formation.* J Microbiol Methods 2000; 40(2):175-9.
- 29- Nosrati M, Behbahani M. *In Vitro and in Silico Evaluation of Antibacterial Effect of Methanolic Extracts of Prangos Ferulacea on Single and Biofilm Structure of Streptococcus Mutans.* J Shahid Sadoughi Uni. Medic. Sci, 2016. 23(11): p. 1049-1062.
- 30- Su X, Zang G, Xu K, Wang J, Song C, Wang P. *The effect of MMT/Modified MMT on the structure and performance of the superabsorbent composite.* Poly Bull 2008; 60(1): 69-78.
- 31- Zheng J, Shan J, Fan Z, Yao K. *Preparation and properties of gelatin-chitosan/montmorillonite drug-loaded microspheres.* Technol-Mater Sci Ed 2011; 26(4): 628-33.
- 32- Shah BR, Li Y, Jin W, An Y, He L, Li Zh, Xu W. *Preparation and optimization of Pickering emulsion stabilized by chitosan-tripolyphosphate nanoparticles for curcumin encapsulation.* Food Hydrocol 2016; 52: 369-77.
- 33- Taebi S, Nosrati M. *Evaluation of Anti-Bacterial Activity and Biofilm Inhibition of Satureja Khuzestanica Jamzad against Streptococcus Mutans.* Arak Med Uni J (AMUJ) 2017; 19(11): 26-38.
- 34- Basniwal RK, Buttar HS, Jain VK, Jain N. *Curcumin Nanoparticles: Preparation, Characterization, and Antimicrobial Study.* J Agricultural Food Chem 2011; 59(5): 2056-61.
- 35-Othman AH, Noha M, Adham AT, Emad, MH, et al. *Synthesis and antibacterial activity of novel curcumin derivatives containing heterocyclic moiety.* Iran J Pharm Res 2013; 12: 47-56.

Preparation and evaluation of antibacterial effect of polysaccharide nanocomposite contains curcumin for prevention of dental bacterial biofilm formation

Shabnam Jahanizadeh¹, Azam Marjani^{*2}, Fatemeh Yazdian³, Meisam Omidi⁴

Original Article

Introduction: One of the main reasons of dental caries is the increase in microbial activity in the oral cavity. *Streptococcus mutans* (*S. mutans*) is the main etiological agent in dental caries. The aim of this study was preparation and evaluation bio-nanocomposite Chitosan CS-St-MMT encapsulated with Curcumin fabricated by precipitation and ionic gelation method and antimicrobial effect was investigated.

Methods: The present study was an experimental one. Physiochemical characteristics and structural characterization of nanocomposite were evaluated by the from the perspective of in vitro efficiency, drug release profile, nanocomposite size, zeta potential, surface morphology and FTIR spectra.

Results: The optimal formulation nanocomposites had the average particles size of 35.9 nm and zeta potential 37.2 mV and Curcumin entrapment efficiency of 91%. The maximum release of the drug for this Nanosystem was about 80%, indicated the control of release in the presence of montmorillonite compared with the absence of montmorillonite nanocomposite. In FTIR studies, absorption peak was observed for curcumin, starch, chitosan and montmorillonite in nanocomposites, which indicated the mixing of montmorillonite and curcumin in nanocomposites. Finally, the antibacterial activity of bio nanocomposite against *Streptococcus mutans* was assessed.

Conclusion: Curcumin-loaded bio nanocomposite hindered the formation of biofilm on dental models very effectively, because of the improvement in the encapsulated curcumin stability and increased water solubility.

Keywords: Streptococcus mutans, Polysaccharide nanocomposite, Curcumin, Ionic gelation, Dental caries

Citation: Jahanizadeh SH, Marjani A, Yazdian F, Omidi M. Preparation and evaluation of antibacterial effect of polysaccharide nanocomposite contains curcumin to prevention of dental bacterial biofilm formation. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2018; 26(9):806 -19

¹Department of chemistry, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak,Iran

²Department of chemistry, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak,Iran

³Department of Life Science Engineering, Faculty of New Science and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran

⁴Protein Research Center, Shahid Beheshti University, GC, Velenjak, Tehran, Iran

*Corresponding author: Tel: 09163997688, email: a-marjani@iau-arak.ac.ir